
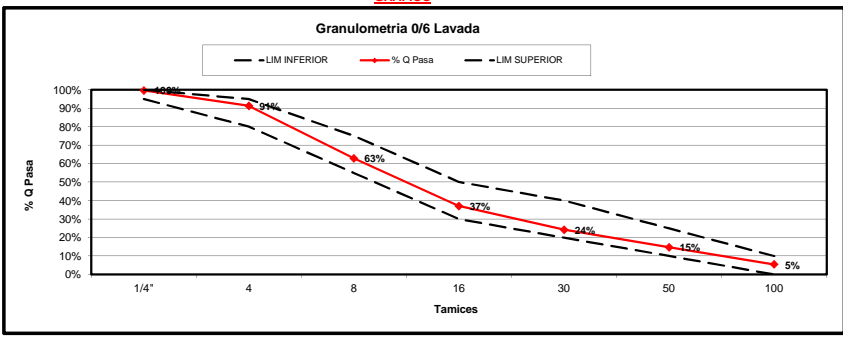


SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PRODUCTOS				LÍMITES 0/6 LAVADA (% QUE PASA)						
	MATERIAL:	0/6 LAVADA		TAMIZ	LIM INFERIOR	LIM SUPERIOR				
	EMPRESA:	ADOLFO GUERRICO S.A.		1/4"	95%	100%				
	ORIGEN:	VILLA MONICA		4	80%	95%				
	DESTINO:			8	55%	75%				
	EMPRESA:			16	30%	50%				
	ENSAYO REALIZADOS EL:	29/08/2024		30	20%	40%				
MUESTRA TOMADA DE:	CONO		50	10%	25%					
HORA:	13:00		100	0%	10%					
ENSAYOS		Valores	U	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO						
Material que Pasa el Tamiz 200, Vía Húmeda, en Peso		3.80	%	PESO TOTAL: 0,515 Kgs						
Densidad (IRAM 1520)		2.832	grs/cm3	TAMIZ						
Absorción (IRAM 1520)		0.08	%	(54 mm)	2 1/2"	0	0	0	100%	XXX
Peso Unidad Vol. Agregado Seco y Suelto (IRAM 1548)		1.405	tn/m3	(51 mm)	2"	0	0	0	100%	XXX
Contenido de vacíos en estado suelto (IRAM 1548)		47	%	(38 mm)	1 1/2"	0	0	0	100%	0
Equivalente Arena (IRAM 1682)		100	%	(25 mm)	1"	0	0	0	100%	XXX
				(19 mm)	3/4"	0	0	0	100%	0
				(12,7 mm)	1/2"	0	0	0	100%	XXX
				(9,5 mm)	3/8"	0	0	0	100%	0
				(6,3 mm)	1/4"	0,002	0	0	100%	XXX
				(4,8 mm)	4	0,043	8	9	91%	9
				(2,4 mm)	8	0,146	28	37	63%	37
				(1,2 mm)	16	0,133	26	63	97%	63
				(0,6 mm)	30	0,066	13	76	24%	76
				(0,3 mm)	50	0,049	10	85	15%	85
				(0,15 mm)	100	0,048	9	95	5%	95
				FONDO		0,028				
						0,515			Módulo de Finura	3,64

GRAFICO


Granulometría 0/6 Lavada



CONFORME
 NO CONFORME
 INFORME NO CONFORMIDAD N° _____

OBSERVACIONES:

Versión	Cod. Documento	Fecha Elab. Documento	Fecha de Cambio	Última Modificación
1	REG. CP.9	04/04/14	29/10/14	Se modifica cod. Documento y se añaden las curvas límites
2	REG. CP.9.A	04/04/14	02/01/15	Se actualizan datos de ensayos y se modifica codificación



SANTERAS GUERRICO S.A.
 INGENIERO SUPERIOR EN MINERIA
 DARGEL LEONEL
 REP. CONTROL DE CALIDAD