
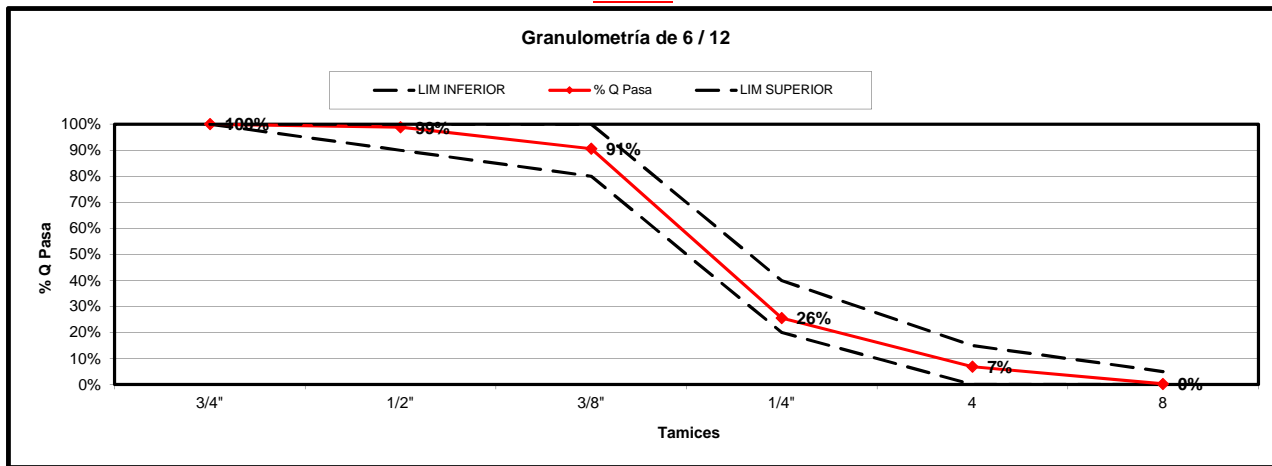


SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PRODUCTOS				LÍMITES 6/12 (% QUE PASA)		
	MATERIAL:	6/12		TAMIZ	LIM INFERIOR	LIM SUPERIOR
	EMPRESA:	ADOLFO GUERRICO S.A.		3/4"	100%	100%
	ORIGEN:			1/2"	90%	100%
	DESTINO:			3/8"	80%	100%
	EMPRESA:			1/4"	20%	40%
	ENSAYO REALIZADOS EL:	03/08/2024		4	0%	15%
MUESTRA TOMADA DE:	CONO		8	0%	5%	
HORA:	15:50					

ENSAYOS	Valores	U	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO						
Peso Unidad Vol. Agregado Seco y Suelto (IRAM 1548)	1,294	tn/m3	PESO TOTAL:		3,225	Kgs			
Densidad relativa real ( IRAM 1533 )	2,695	grs/cm3	TAMIZ		Peso Ret Parc	% Ret. Parc	% Ret. Acum	% Q Pasa	% Ret. M.F.
Absorción de Agua ( 24 hs ), en Peso (IRAM 1533)	0,39	%	(54 mm)	2 1/2"	0	0	0	100%	XXX
Índice de Lajas ( IRAM 1687-1 )	28,9%	%	(51 mm)	2"	0	0	0	100%	XXX
Índice de Elongación ( IRAM 1687-2 )	26,7%	%	(38 mm)	1 1/2"	0	0	0	100%	0
Polvo Adherido	0,3	%	(25 mm)	1"	0	0	0	100%	XXX
			(19 mm)	3/4"	0	0	0	100%	0
			(12,7 mm)	1/2"	0,039	1	1	99%	XXX
			(9,5 mm)	3/8"	0,266	8	9	91%	9
			(6,3 mm)	1/4"	2,095	65	74	26%	XXX
			(4,8 mm)	4	0,602	19	93	7%	93
			(2,4 mm)	8	0,215	7	100	0%	100
			(1,2 mm)	16	0	0	100	0%	100
			(0,6 mm)	30	0	0	100	0%	100
			(0,3 mm)	50	0	0	100	0%	100
			(0,15 mm)	100	0	0	100	0%	100
			FONDO		0,008	Módulo de Finura		6,01	
					3,225				

GRAFICO



CONFORME

NO CONFORME

INFORME NO CONFORMIDAD N°

OBSERVACIONES:

Versión	Cod. Documento	Fecha Elab. Documento	Fecha de Cambio	Ultima Modificación
1	REG. CP 4	04/04/14	29/10/14	Se modifica cod. Documento y se añaden las curvas límites
2	REG. CP 4.B	04/04/14	02/01/15	Se actualizan datos de ensayos y se modifica codificación

**CANTERAS GUERRICO S.A.**  
 TEG. SUPERIOR EN MINERA  
 DARGEL LEONEL  
 REP. CONTROL DE CALIDAD