
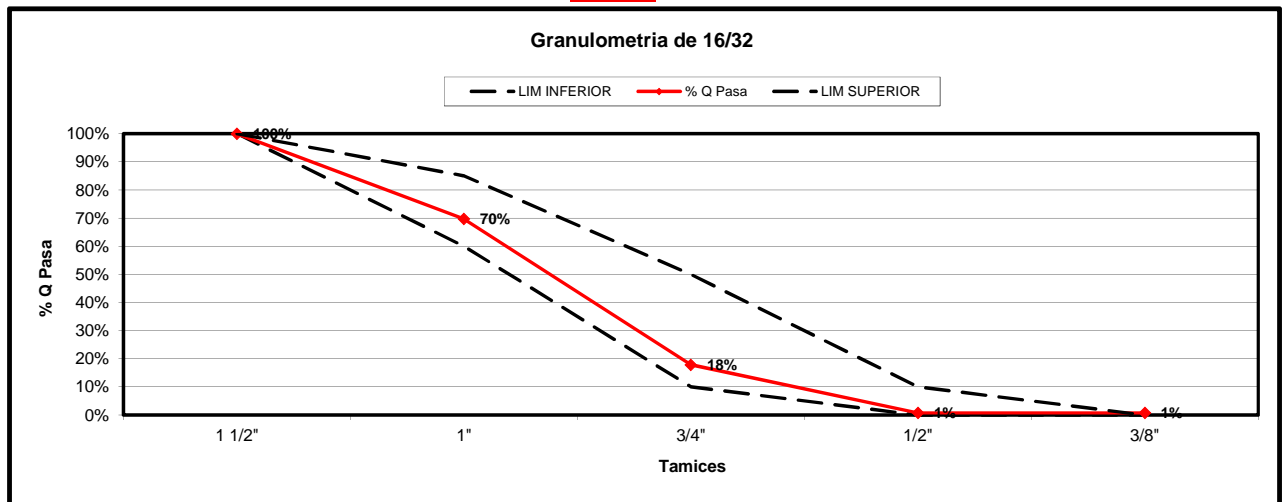


SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PRODUCTOS				LÍMITES 10/30 (% QUE PASA)		
	MATERIAL:	20/32		TAMIZ	LIM INFERIOR	LIM SUPERIOR
	EMPRESA:	ADOLFO GUERRICO S.A.		1 1/2"	100%	100%
	ORIGEN:			1"	60%	85%
	DESTINO:			3/4"	10%	50%
	EMPRESA:			1/2"	0%	10%
	ENSAYO REALIZADOS EL:	16/08/2024		3/8"	0%	0%
	MUESTRA TOMADA DE:	CONO				
HORA:	12:00					

ENSAYOS		Valores	U	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO						
Peso Unidad Vol. Agregado Seco y Suelto (IRAM 1548)	1,381	tn/m3		PESO TOTAL:		3,597	Kgs			
Densidad relativa real ( IRAM 1533 )	2,685	grs/cm3		TAMIZ		Peso Ret Parc	% Ret. Parc	% Ret. Acum	% Q Pasa	% Ret. M.F.
Absorción de Agua ( 24 hs ), en Peso (IRAM 1533)	0,3	%		(54 mm)	2 1/2"	0	0	0	100%	XXX
				(51 mm)	2"	0	0	0	100%	XXX
				(38 mm)	1 1/2"	0	0	0	100%	0
				(25 mm)	1"	1,09	30	30	70%	XXX
				(19 mm)	3/4"	1,864	52	82	18%	0
				(12,7 mm)	1/2"	0,615	17	99	1%	XXX
				(9,5 mm)	3/8"	0	0	99	1%	99
				(6,3 mm)	1/4"	0	0	99	1%	XXX
				(4,8 mm)	4	0	0	99	1%	99
				(2,4 mm)	8	0	0	99	1%	99
				(1,2 mm)	16	0	0	99	1%	99
				(0,6 mm)	30	0	0	99	1%	99
				(0,3 mm)	50	0	0	99	1%	99
				(0,15 mm)	100	0	0	99	1%	99
				FONDO		0,028			Módulo de Finura	6,95
						3,597				

GRAFICO



CONFORME

NO CONFORME

INFORME NO CONFORMIDAD N° \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

Versión	Cod. Documento	Fecha Elab. Documento	Fecha de Cambio	Última Modificación
1	REG. CP 6	04/04/14	29/10/14	Se modifica cod. Documento y se añaden las curvas límites
2	REG. CP 6.B	04/04/14	02/01/15	Se actualizan datos de ensayos y se modifica codificación

  
**CANTERAS GUERRICO S.A.**  
 TEC. SUPERIOR EN MINERA  
 DARGEL LEONEL  
 REP. CONTROL DE CALIDAD