
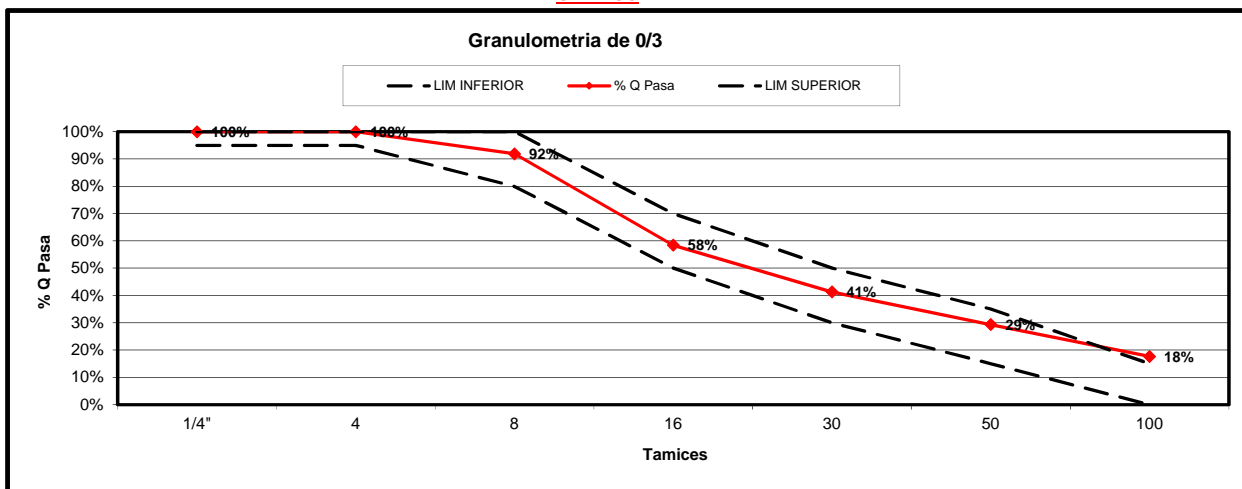


SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PRODUCTOS				LÍMITES 0/3 (% QUE PASA)		
	MATERIAL:	0/3		TAMIZ	LIM INFERIOR	LIM SUPERIOR
	EMPRESA:	ADOLFO GUERRICO S.A.		1/4"	95%	100%
	ORIGEN:	VILLA MONICA		4	95%	100%
	DESTINO:			8	80%	100%
	EMPRESA:			16	50%	70%
	ENSAYO REALIZADOS EL:	12/08/2024		30	30%	50%
	MUESTRA TOMADA DE:	CONO		50	15%	35%
	HORA:	9:47		100	0%	15%

ENSAYOS	Valores	U	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO						
Material que Pasa el Tamiz 200, Vía Húmeda, en Peso	11,60	%	PESO TOTAL:		0,702	Kgs			
Densidad (IRAM 1520)	2,667	grs/cm3	TAMIZ		Peso Ret Parc	% Ret. Parc	% Ret. Acum	% Q Pasa	% Ret. M.F.
Absorción (IRAM 1520)	0,5	%	(54 mm)	2 1/2"	0	0	0	100%	XXX
Peso Unidad Vol. Agregado Seco y Suelto (IRAM 1548)	1,463	tn/m3	(51 mm)	2"	0	0	0	100%	XXX
Contenido de vacíos en estado suelto (IRAM 1548)	45	%	(38 mm)	1 1/2"	0	0	0	100%	0
Peso Unidad Vol. Agregado Compactado (IRAM 1548)	1,692	tn/m3	(25 mm)	1"	0	0	0	100%	XXX
Contenido de vacíos en estado compactado (IRAM 1548)	37	%	(19 mm)	3/4"	0	0	0	100%	0
Equivalente Arena (IRAM 1682)	81	%	(12,7 mm)	1/2"	0	0	0	100%	XXX
			(9,5 mm)	3/8"	0	0	0	100%	0
			(6,3 mm)	1/4"	0	0	0	100%	XXX
			(4,8 mm)	4	0	0	0	100%	0
			(2,4 mm)	8	0,057	8	8	92%	8
			(1,2 mm)	16	0,235	33	42	58%	42
			(0,6 mm)	30	0,12	17	59	41%	59
			(0,3 mm)	50	0,084	12	71	29%	71
			(0,15 mm)	100	0,082	12	82	18%	82
			FONDO		0,124			Módulo de Finura	2,61
					0,702				

GRAFICO



CONFORME

NO CONFORME

INFORME NO CONFORMIDAD N° _____

OBSERVACIONES:

Versión	Cod. Documento	Fecha Elab. Documento	Fecha de Cambio	Ultima Modificación
1	REG. CP 10	04/04/14	29/10/14	Se modifica cod. Documento y se añaden las curvas límites
2	REG. CP 10	04/04/14	02/01/15	Se actualiza archivo

CANTERAS GUERRICO S.A.
 TEC. SUPERIOR EN MINERA
 DARGEL LEONEL
 REP. CONTROL DE CALIDAD