
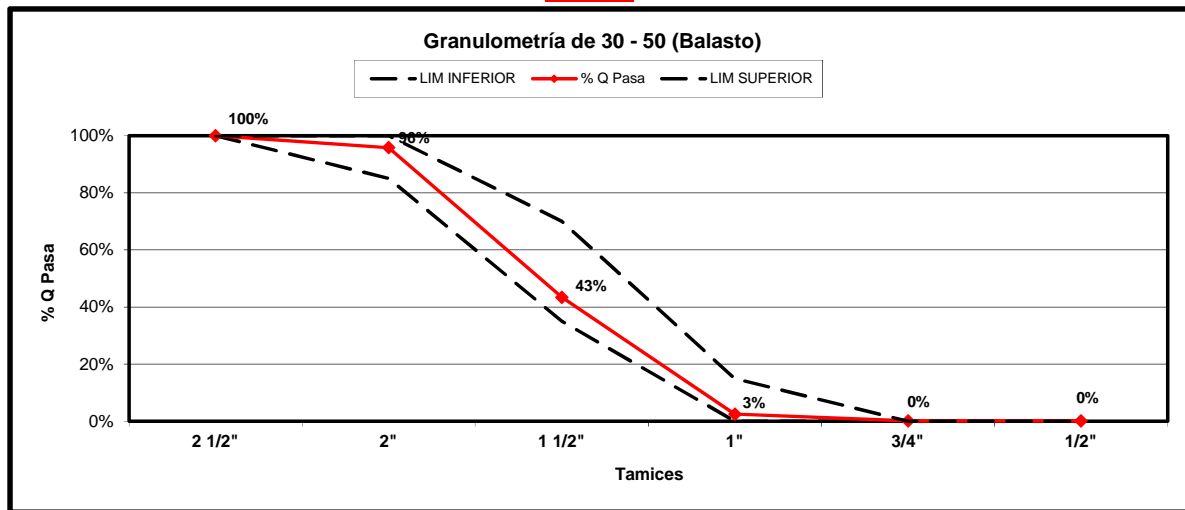


SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PRODUCTOS				LÍMITES 30/50			
	MATERIAL:	30/50 (BALASTO GRADO A1)		(% QUE PASA SI NORMA FA 7040)			
	EMPRESA:	ADOLFO GUERRICO S.A.		TAMIZ	LIM INFERIOR	LIM SUPERIOR	
	ORIGEN:	VILLA MÓNICA		2 1/2"	100%	100%	
	DESTINO:			2"	85%	100%	
	EMPRESA:			1 1/2"	35%	70%	
	ENSAYO REALIZADOS EL:	06/08/2024		1"	0%	15%	
	MUESTRA TOMADA DE:	CONO		3/4"	0%	0%	
HORA:	9:30		1/2"	0%	0%		
ENSAYOS		Valores	U	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO			
Peso Unidad Vol. Agregado Seco y Suelto (IRAM 1548)	1,273	tn/m3	PESO TOTAL:		16,76	Kgs	
Contenido de vacíos en estado suelto (IRAM 1548)	53	%	TAMIZ		Peso Ret Parc	% Ret. Parc	% Ret. Acum
Peso Unidad Vol. Agregado Compactado (IRAM 1548)	1,433	tn/m3	(64 mm)	2 1/2"	0	0	0
Contenido de vacíos en estado compactado (IRAM 1548)	47	%	(51 mm)	2"	0,698	4	4
Densidad (IRAM 1533)	2,74	grs/cm3	(38 mm)	1 1/2"	8,789	52	57
Absorción de Agua (24 hs), en Peso (IRAM 1533)	0,4	%	(25 mm)	1"	6,852	41	97
Desgaste los Angeles (IRAM 1532; < 30%)	17,3	%	(19 mm)	3/4"	0,404	2	100
Indice de Lajas s/ IRAM 1687-1 (FA 7040; < 5%)	--	%	(12,7 mm)	1/2"	0	0	100
			(9,5 mm)	3/8"	0	0	100
			(6,3 mm)	1/4"	0	0	100
			(4,8 mm)	4	0	0	100
			(2,4 mm)	8	0	0	100
			(1,2 mm)	16	0	0	100
			(0,6 mm)	30	0	0	100
			(0,3 mm)	50	0	0	100
			(0,15 mm)	100	0	0	100
			FONDO		0,017		Módulo de Finura
					16,76		6,99

GRAFICO



CONFORME

NO CONFORME

INFORME DE NO CONFORMIDAD Nº

OBSERVACIONES:

Versión	Cod. Documento	Fecha Elab. Documento	Fecha de Cambio	Ultima Modificación
1	REG. CP 12	04/04/14	29/10/14	Se modifica cod. Documento y se añaden las curvas límites
2	REG. CP 12	04/04/14	02/01/15	Se actualizan datos de ensayos


GANTERAS GUERRICO S.A.
 TEC. SUPERIOR EN MINERA
 DARGEL LEONEL
 REP. CONTROL DE CALIDAD