
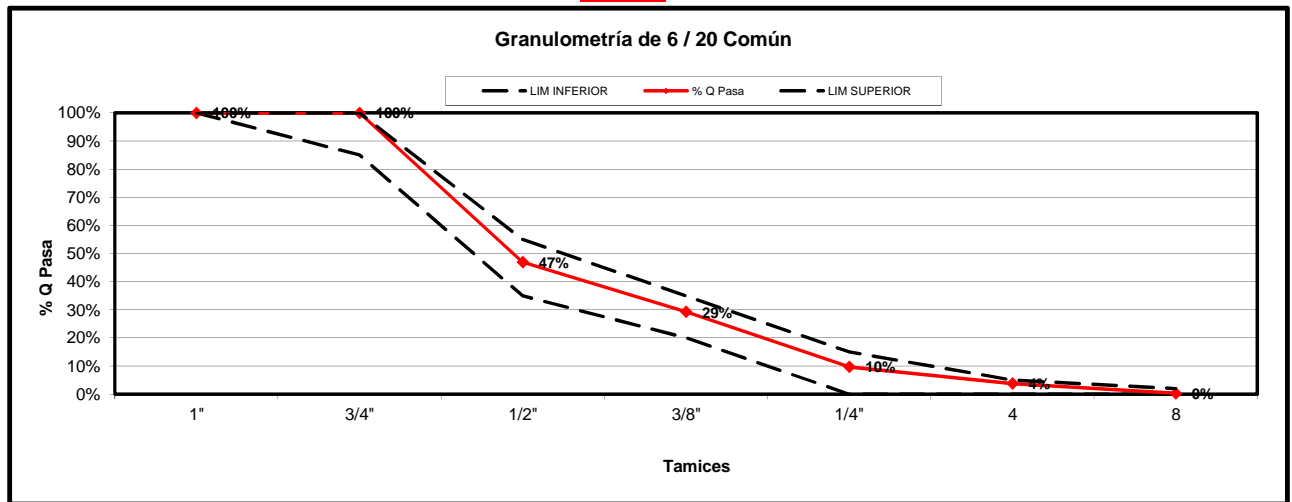


SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PRODUCTOS				LÍMITES 6/20 COMÚN (% QUE PASA)		
	MATERIAL:	6/20 COMUN		TAMIZ	LIM INFERIOR	LIM SUPERIOR
	EMPRESA:	ADOLFO GUERRICO S.A.		1"	100%	100%
	ORIGEN:	PUMA		3/4"	85%	100%
	DESTINO:			1/2"	35%	55%
	EMPRESA:			3/8"	20%	35%
	ENSAYO REALIZADOS EL:	26/07/2024		1/4"	0%	15%
	MUESTRA TOMADA DE:			4	0%	5%
HORA:	11:30		8	0%	2%	

ENSAYOS	Valores	U	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO									
			PESO TOTAL:	3,382	Kgs	TAMIZ	Peso Ret Parc	% Ret. Parc	% Ret. Acum	% Q Pasa	% Ret. M.F.	
Peso Unidad Vol. Agregado Seco y Suelto (IRAM 1548)	1,400	tn/m3										
Densidad relativa real (IRAM 1533)	2,688	grs/cm3										
Absorción de Agua (24 hs), en Peso (IRAM 1533)	0,4	%	(54 mm)	2 1/2"	0	0	0	0	100%	XXX		
Desgaste los Angeles (IRAM 1532; < 30%)	20	%	(51 mm)	2"	0	0	0	0	100%	XXX		
Terrones de Arcilla (IRAM 1647 - IRAM 1531: < 2%)	0,09	%	(38 mm)	1 1/2"	0	0	0	0	100%	0		
Sales Solubles (IRAM 1647 - IRAM 1531: < 1,5%)	0,019	%	(25 mm)	1"	0	0	0	0	100%	XXX		
Materia Orgánica (IRAM 1647: < 0,5%)	< 500	ppm	(19 mm)	3/4"	0	0	0	0	100%	0		
Sulfatos como SO3 (IRAM 1647 - IRAM 1531: < 0,075%)	0,01	%	(12,7 mm)	1/2"	1,795	53	53	53	47%	XXX		
Materias Carbonosas (IRAM 1647 - IRAM 1531: < 0,5%)	0,00	%	(9,5 mm)	3/8"	0,59675	18	71	71	29%	71		
Cloruros (IRAM 1857 - VER LIM EN IRAM 1531)	< 0,01	%	(6,3 mm)	1/4"	0,6615	20	90	90	10%	XXX		
Durabilidad "Ataque con Sulfato de Sodio" (IRAM 1525)	1,356	%	(4,8 mm)	4	0,20025	6	96	96	4%	96		
RAS a 16 días (IRAM 1674, CIRSOC 201 < 0,100%)	0,077	%	(2,4 mm)	8	0,1175	3	100	100	0%	100		
Índice de Lajas (IRAM 1687-1)	26,3%	%	(1,2 mm)	16	0	0	100	100	0%	100		
Índice de Elongación (IRAM 1687-2)	16,7%	%	(0,6 mm)	30	0	0	100	100	0%	100		
Polvo Adherido	0,9	%	(0,3 mm)	50	0	0	100	100	0%	100		
			(0,15 mm)	100	0	0	100	100	0%	100		
ND: NO DETECTABLE				FONDO	0,011				Módulo de Finura	6,65		
ESTUDIO PETROGRÁFICO (IRAM 1649): SOLICITAR PDF					3,382							

GRAFICO



CONFORME

NO CONFORME

INFORME NO CONFORMIDAD N° _____

OBSERVACIONES:

Versión	Cod. Documento	Fecha Elab. Documento	Fecha de Cambio	Última Modificación
1	REG. CP 1	04/04/14	29/10/14	Se modifica cod. Documento y se añaden las curvas límites
2	REG. CP 1.B	04/04/14	02/01/15	Se actualizan datos de ensayos y se modifica codificación


GANTERAS GUERRICOS S.A.
 TEC. SUPERIOR EN MINERA
 DARGEL LEONEL
 REP. CONTROL DE CALIDAD