
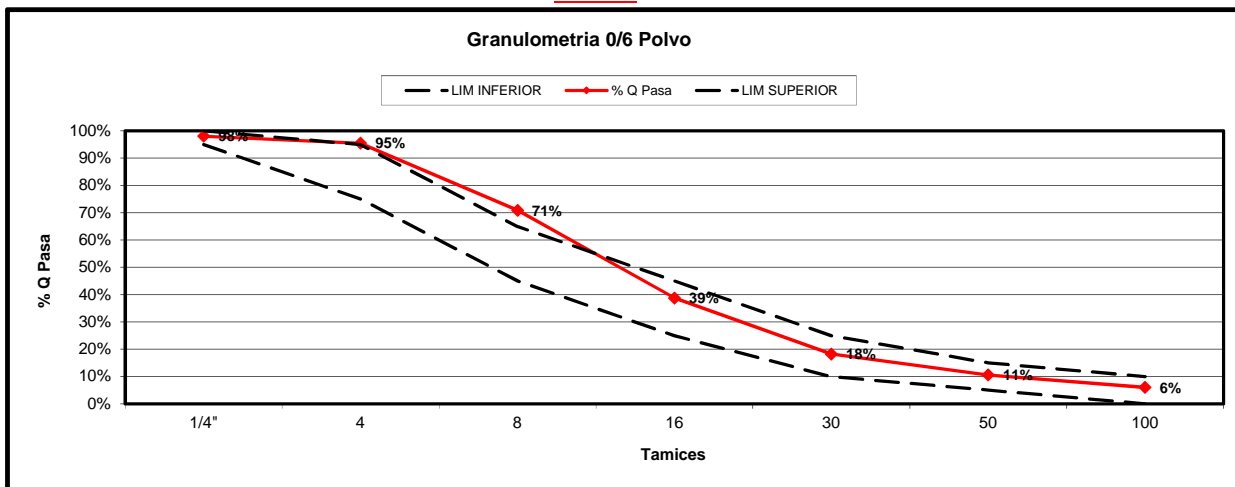


CONTROL DE CALIDAD

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE PRODUCTOS				LÍMITES 0/6 POLVO (% QUE PASA)		
	MATERIAL:	0/6 POLVO		TAMIZ	LIM INFERIOR	LIM SUPERIOR
	EMPRESA:	ADOLFO GUERRICO S.A.		1/4"	95%	100%
	ORIGEN:	VILLA MONICA - PLANTA I		4	75%	95%
	DESTINO:			8	45%	65%
	EMPRESA:			16	25%	45%
	ENSAYO REALIZADOS EL:	21/08/2024		30	10%	25%
	MUESTRA TOMADA DE:	CONO		50	5%	15%
HORA:	15:30		100	0%	10%	
ENSAYOS		Valores	U	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO		
Material que Pasa el Tamiz 200, Vía Húmeda, en Peso		11,7	%	PESO TOTAL:	0,663	Kgs
Densidad (IRAM 1520)	2,674	grs/cm3	TAMIZ			
Absorción (IRAM 1520)	0,2	%	(54 mm)	2 1/2"	Peso Ret Parc	% Ret. Parc
Peso Unidad Vol. Agregado Seco y Suelto (IRAM 1548)	1,470	tn/m3	(51 mm)	2"	% Ret. Acum	% Q Pasa
Contenido de vacíos en estado suelto (IRAM 1548)	45	%	(38 mm)	1 1/2"	% Ret. M.F.	
Equivalente Arena (IRAM 1682)	83	%	(25 mm)	1"		
			(19 mm)	3/4"		
			(12,7 mm)	1/2"		
			(9,5 mm)	3/8"		
			(6,3 mm)	1/4"	0,013	2
			(4,8 mm)	4	0,017	3
			(2,4 mm)	8	0,163	25
			(1,2 mm)	16	0,213	32
			(0,6 mm)	30	0,136	21
			(0,3 mm)	50	0,051	8
			(0,15 mm)	100	0,03	5
			FONDO		0,04	
					0,663	
						Módulo de Finura
						3,60

GRAFICO



CONFORME
 NO CONFORME
 INFORME NO CONFORMIDAD N° _____

OBSERVACIONES:

Versión	Cod. Documento	Fecha Elab. Documento	Fecha de Cambio	Ultima Modificación
1	REG. CP 8	04/04/14	29/10/14	Se modifica cod. Documento y se añaden las curvas límites
2	REG. CP 8.A	04/04/14	02/01/15	Se actualizan datos de ensayos y se modifica codificación


CANTERAS GUERRICO S.A.
 TEC. SUPERIOR EN MINERA
DARGEL LEONEL
 REP. CONTROL DE CALIDAD